

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Huldæk P50 Heidelberg Materials Precast Denmark



Næringslivets stiftelse for
Miljødeklarasjoner

Deklarationens ejer:

Heidelberg Materials Precast Denmark A/S

Produkt:

Huldæk P50 Heidelberg Materials Precast Denmark

Deklareret enhed:

1 ton

Deklarationen er baseret på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
EN 16757:2022 for Concrete and concrete elements

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for
Miljødeklarasjoner

Deklarationsnummer:

NEPD-11992-12033

Publiseringsnummer:

NEPD-11992-12033

Godkendt dato:

18.08.2025

Gyldig til:

18.08.2030

EPD software:

LCAno EPD generator ID: 1159991

Generel information

Produkt

Huldæk P50 Heidelberg Materials Precast Denmark

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Deklarationsnummer:

NEPD-11992-12033

Deklarationen er baseret på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
EN 16757:2022 for Concrete and concrete elements

Erklæring om ansvar:

Ejeren af deklARATIONEN er ansvarlig for den underliggende information og dokumentation. EPD Norge er ikke ansvarlig for producentinformationer, data om livscyklusvurdering og dokumentation

Deklareret enhed:

1 ton Huldæk P50 Heidelberg Materials Precast Denmark

Deklareret enhed med option:

A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4, D

Funktionel enhed:

Gennemsnit af P5016 huldæk, Med repræsentativ recept i
exponeringsklasse X0-XC1

Generelt om verifikation af EPD fra værktøj:

Uafhængig verifikation af data, anden miljøinformation og EPD er foretaget efter ISO 14025:2010, kapitel 8.1.3 og 8.1.4. Individuel tredjepartsverificering af hver EPD er ikke nødvendig når værktøjet er i) integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, ii) procedurer for brug af værktøjet er godkendt af EPD-Norge og iii) processen granskes årlig. Se bilag G i EPD-Norges retningslinjer for yderligere information om EPDværktøj.

Verifikation af EPD- værktøj:

Uafhængig tredjepartsverifikation af værktøj, baggrundsdata og test-EPD er foretaget i henhold til EPD-Norges procedurer og retningslinjer for verificering og godkendelse af EPD-værktøj.

Tredjeparts verifikator:

Alexander Borg, Asplan Viak AS

(kræver ikke signatur)

Deklarationens ejer:

Heidelberg Materials Precast Denmark A/S
Kontaktperson: Driton Ramadani
Telefon: +45 72 17 10 00
e-post: driton.ramadani@heidelbergmaterials.dk

Producent:

Heidelberg Materials Precast Denmark A/S

Produktionssted:

Heidelberg Materials Precast Denmark A/S
Mads Clausens Vej 58
6360 Tinglev, Denmark

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 9001

Org. no.:

33255047

Godkendt dato:

18.08.2025

Gyldig til:

18.08.2030

Årstal for studiet:

2024

Sammenlignelighed:

EPDer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 15804 og ses i en byggesammenhæng.

Udarbejdelse og verifikation af miljødeklARATIONEN

Deklarationen er udarbejdet og verificeret ved brug af EPDværktøj lca.tools ver EPD2022.03, udviklet af LCA.no AS. EPDværktøjet er integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, og godkendt af EPD-Norge, NEPD62 EPD generator for Dansk Beton

EPD er udarbejdet af: Driton Ramadani

Virksomhedsspecifikke data og EPD er kontrolleret af: Claus Henrik Madsen

Godkendt:



Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Huldæk som etageadskillelse i elementbyggeri. <https://precast.heidelbergmaterials.dk/>

Denne EPD er udarbejdet på baggrund af 2024 gennemsnitsdata.

Produkt EPD er udarbejdet for et huldæk i standard dimensioner. Spild som følge af kundens/rådgiverens ønske til bortskær/indgreb i elementerne, herunder breddevarianter, udsparinger og lignende er ikke medtaget i Produkt EPD. Den projektrelaterede spildfaktor kan eventuelt beregnes som total sum af pladernes længde * 1,197 m divideret med byggeriets huldæksareal. Spildfaktor multipliceres på miljøpåvirkningskategorierne.

Alt øvrigt spild fra produktion – herunder restbeton, endestykker på banerne, kasserede elementer og fejlblandninger, er medtaget i produkt EPD.

Data på denne EPD leveres pr. ton. For at regne miljøfaktorerne om til pr. m² huldæk, skal følgende omregningsfaktorer bruges.

HD 180mm Uden fugebeton 301 kg/m²: 0,301 Med fugebeton 316 kg/m²: 0,316
 HD 220mm Uden fugebeton 301 kg/m²: 0,301 Med fugebeton 317 kg/m²: 0,317
 HD 265mm Uden fugebeton 353 kg/m²: 0,353 Med fugebeton 371 kg/m²: 0,371
 HD 320mm Uden fugebeton 421 kg/m²: 0,421 Med fugebeton 444 kg/m²: 0,444
 HD 400mm Uden fugebeton 495 kg/m²: 0,495 Med fugebeton 523 kg/m²: 0,523

Produktspecifikation:

Ekstruderet forspændt huldæk i beton P50

Materialer	Værdi	Enhed
Cement	13,01	%
Armering	1,25	%
Indstøbningsdele	0,1	%
Tilslag og vand	83,92	%
Tilsætningsstoffer	0,09	%
Filler	1,63	%

Tekniske data:

<https://precast.heidelbergmaterials.dk/betonelementer/huldaek/>

Densitet på elementerne ses på datablad.

Markedsområde:

Danmark

Levetid, produkt:

Levetiden for betonprodukter regnes oftest som 100 år (RSL Product) jf. Annex F i DS/EN 16757:2022.

Levetid, anlæg:

50

LCA: Beregningsregler

Deklareret enhed:

1 ton Huldæk P50 Heidelberg Materials Precast Denmark

Cut-off kriterier:

Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804. Disse cutoff kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem.

Datakvalitet:


Specifikke data for produktsammensætningen er fremskaffet af producenten. De repræsenterer productionen af det deklarerede produkt og blev indsamlet til udarbejdelsen af denne EPDen i det angivne studieår. Baggrundsdata er baseret på EPDer iht. til EN 15804, og forskellige LCA databaser Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under.

Materialer	Kilde	datakvalitet	År
Aggregate	ecoinvent 3.6	Database	2019
Cement	NEPD-11498-11418 (Net calculations)	EPD	2024
Metal - Stål	ecoinvent 3.6	Database	2019
Pigments and Fillers	MD-20026-DA	EPD	2020
Plastic - Polypropylene (PP)	ecoinvent 3.6	Database	2019
Reinforcement	EPD-BSW-20210265-CBA1-DE	EPD	2019
Reinforcement	GlobalEPD 001-005	EPD	2021
Sand	ecoinvent 3.6	Database	2019
Tilsætningsstoffer	Supplier	Supplier specific	2022
Water	ecoinvent 3.6	Database	2019

Systemgrænser (X=inkluderet, MND=modul ikke deklareret, MNR=modul ikke relevant)

Produkt				Bygge- proces	Brug								Endt levetid				Udenfor systemgrænse
Udvinding af råstoffer	Transport til fremstilling	Materialerfremstilling	Transport til byggeplads	Installation	Brug	Vedligehold	Reparation	Udskiftning	Renovering	Energi	Vandbrug		Nedrivning	Transport til affaldsbehandling	Affaldsbehandling	Deponering	Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7		C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND		X	X	X	X	X

Systemgrænser:

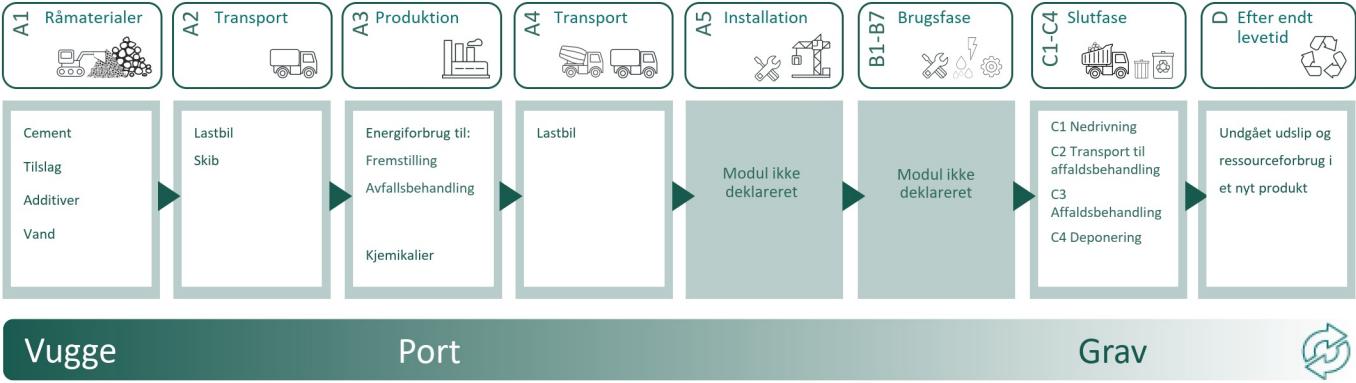

Tillægsinformation

LCA: Scenarier og anden teknisk information

Følgende information beskriver scenarierne for modulerne i EPDen.

Transport til byggeplads (A4)	kapacitetsudnyttelse (inkl. afkast) %	Distance (km)	Brændstof/energiforbrug	Enhed	Værdi (Liter/ton)
Truck, over 32 tonnes, EURO 6 (km) - Europe	53,3 %	309	0,023	l/tkm	7,10
Nedrivning (C1)	Enhed	Værdi			
Demolition of building per kg of cement-based product, C1 (kg)	kg	986,00			
Demolition of building per kg of Steel in cement-based product, C1 (kg)	kg	14,00			
Transport affaldsbehandling (C2)	kapacitetsudnyttelse (inkl. afkast) %	Distance (km)	Brændstof/energiforbrug	Enhed	Værdi (Liter/ton)
Truck, over 32 tonnes, EURO 6 (km) - Europe	53,3 %	30	0,023	l/tkm	0,69
Affaldsbehandling (C3)	Enhed	Værdi			
Waste treatment per kg Plastic, Mixture, incineration with fly ash extraction (kg)	kg	0,4			
Waste treatment of Steel in cement-based product after demolition, C3 (kg)	kg	13,55			
Waste treatment of cement-based product after demolition, C3 (kg)	kg	954,05			
Deponering (C4)	Enhed	Værdi			
Landfilling of ashes from incineration of Plastics, Mixture, municipal incineration with fly ash extraction, process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,01399			
Waste, scrap steel, to landfill (kg)	kg	0,4536			
Waste, concrete, to landfill (kg)	kg	31,95			
Genbrugs-, genanvendelses- el. genvindingspotentiale (D)	Enhed	Værdi			
Substitution of electricity (MJ)	MJ	0,6146			
Substitution of thermal energy, district heating (MJ)	MJ	9,30			
Substitution of primary steel with net scrap (kg)	kg	8,70			
Substitution of primary aggregates, gravel round (kg)	kg	954,05			

LCA: Resultater

Miljøpåvirkning (Environmental impact)											
Indikator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO ₂ -ækv	9,25E+01	6,57E+00	1,43E+01	2,69E+01	4,00E+00	2,61E+00	2,24E+00	1,39E-01	-1,19E+01
	GWP-fossil	kg CO ₂ -ækv	9,29E+01	6,57E+00	1,42E+01	2,69E+01	4,00E+00	2,61E+00	1,63E+00	1,39E-01	-1,18E+01
	GWP-biogenic	kg CO ₂ -ækv	-5,02E-01	2,63E-03	-9,78E-02	1,15E-02	7,50E-04	1,12E-03	6,00E-01	1,18E-04	-4,90E-02
	GWP-luluc	kg CO ₂ -ækv	5,94E-02	2,11E-03	1,42E-01	8,19E-03	3,15E-04	7,96E-04	9,55E-04	2,72E-05	-7,63E-03
	ODP	kg CFC11 -ækv	1,95E-06	1,55E-06	2,22E-06	6,48E-06	8,64E-07	6,30E-07	1,38E-07	6,76E-08	-3,93E-03
	AP	mol H+ -ækv	2,59E-01	4,45E-02	4,18E-02	8,65E-02	4,19E-02	8,41E-03	5,77E-03	1,35E-03	-6,77E-02
	EP-FreshWater	kg P -ækv	5,56E-03	4,80E-05	8,11E-05	2,14E-04	1,46E-05	2,08E-05	4,36E-05	1,04E-06	-6,52E-04
	EP-Marine	kg N -ækv	6,94E-02	9,98E-03	1,71E-02	1,89E-02	1,85E-02	1,84E-03	1,73E-03	5,08E-04	-1,68E-02
	EP-Terrestrial	mol N -ækv	7,87E-01	1,12E-01	1,72E-01	2,11E-01	2,00E-01	2,05E-02	1,98E-02	5,59E-03	-1,82E-01
	POCP	kg NMVOC -ækv	2,11E-01	3,49E-02	4,82E-02	8,30E-02	5,57E-02	8,07E-03	5,27E-03	1,60E-03	-6,96E-02
	ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ækv	6,29E-04	1,06E-04	9,06E-05	4,79E-04	6,14E-06	4,66E-05	8,82E-06	1,23E-06	-3,60E-04
	ADP-fossil ¹	MJ	4,66E+02	1,04E+02	2,10E+02	4,36E+02	5,51E+01	4,24E+01	2,15E+01	4,48E+00	-1,18E+02
	WDP ¹	m ³	1,91E+03	7,36E+01	6,44E+01	3,35E+02	1,17E+01	3,25E+01	2,36E+03	9,43E+00	-1,25E+03

GWP-total = Global Warming Potential total; GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption

¹Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

1. Resultaterne af denne miljøpåvirkningsindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med indikatoren

Bemærkninger til miljøpåvirkninger

Denne EPD kan anvende cement-EPD'er som input, hvor Nettometoden* er anvendt. Se datakvalitetstabellen på side 3.

*Nettometoden udelukker emissioner fra affaldsforbrænding, der anvendes til at producere varme, der kræves i cementfremstillingsprocessen.

Yderligere miljøpåvirkninger

Indikator	Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Sygdomsforekomst	2,27E-06	5,25E-07	7,99E-07	2,47E-06	5,07E-06	2,40E-07	8,99E-08	2,88E-08	-1,24E-06
 IRP ²	kgBq U235 -ækv	2,32E+00	4,53E-01	3,17E-01	1,91E+00	2,40E-01	1,85E-01	3,58E-01	1,94E-02	-3,10E-01
 ETP-fw ¹	CTUe	5,92E+02	7,37E+01	5,91E+01	3,19E+02	3,01E+01	3,10E+01	1,71E+01	2,22E+00	-5,76E+02
 HTP-c ¹	CTUh	7,21E-08	0,00E+00	3,66E-09	0,00E+00	1,00E-09	0,00E+00	1,02E-09	6,50E-11	-4,81E-08
 HTP-nc ¹	CTUh	4,40E-07	6,56E-08	7,34E-08	3,09E-07	2,80E-08	3,00E-08	1,60E-08	1,30E-09	9,51E-07
 SQP ¹	dimensionsløs	5,27E+01	1,08E+02	9,47E+01	5,00E+02	6,69E+00	4,87E+01	1,21E+01	1,63E+01	7,27E+01

PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non cancer effects; SQP = Potential Soil Quality Index (dimensionless)

"Læseeksempel $9,0 \text{ E}-03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

1. Resultaterne af denne miljøpåvirkningsindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden på disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med indikatoren
2. Denne påvirkningskategori omhandler hovedsagelig den eventuelle virkning af lavdosisioniserende stråling på menneskers sundhed af det nukleare brændselskredsløb. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller på grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden, fra radon og fra nogle byggematerialer måles heller ikke med denne indikator.

Ressourceforbrug (Resource use)

Indikator	Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PERE	MJ	1,38E+02	1,22E+00	5,47E+01	5,49E+00	3,00E-01	5,34E-01	1,10E+01	6,89E-02	-2,00E+01
 PERM	MJ	7,66E+00	0,00E+00	-6,97E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-6,97E+00	0,00E+00	0,00E+00
 PERT	MJ	1,46E+02	1,22E+00	5,40E+01	5,49E+00	3,00E-01	5,34E-01	4,02E+00	6,89E-02	-2,00E+01
 PENRE	MJ	4,14E+02	1,04E+02	2,10E+02	4,36E+02	5,51E+01	4,24E+01	2,15E+01	4,48E+00	-1,20E+02
 PENRM	MJ	1,55E+01	0,00E+00	-1,41E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,41E+01	0,00E+00	0,00E+00
 PENRT	MJ	4,29E+02	1,04E+02	2,08E+02	4,36E+02	5,51E+01	4,24E+01	7,38E+00	4,48E+00	-1,20E+02
 SM	kg	1,32E+01	0,00E+00	3,93E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 RSF	MJ	1,44E+02	4,29E-02	4,40E-02	1,92E-01	0,00E+00	1,87E-02	1,56E-04	1,42E-03	1,68E-01
 NRSF	MJ	2,52E+02	1,53E-01	1,63E-01	6,44E-01	0,00E+00	6,26E-02	0,00E+00	4,14E-03	9,61E+00
 FW	m ³	2,15E+00	1,09E-02	1,53E-02	4,97E-02	2,83E-03	4,83E-03	3,77E-02	5,33E-03	-1,38E+00

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary materials; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Net use of fresh water

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed

Affaldskategorier (End of life - Waste)

Indikator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	1,85E+00	5,45E-03	3,47E-01	2,39E-02	1,62E-03	2,32E-03	2,13E-03	3,71E-04	-5,87E-02
	NHWD	kg	1,20E+01	8,08E+00	1,55E+00	3,79E+01	6,52E-02	3,69E+00	6,73E-02	3,24E+01	-4,20E+00
	RWD	kg	2,35E-03	7,11E-04	4,91E-04	2,98E-03	3,82E-04	2,90E-04	2,26E-04	1,84E-09	-2,71E-04

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Output flows (End of life - Output flow)

Indikator	Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	1,48E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	3,55E-01	0,00E+00	1,07E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,68E+02	0,00E+00
	MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,09E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,00E-01	0,00E+00
	EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	6,19E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,15E-01	0,00E+00
	EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	9,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,30E+00	0,00E+00

CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported energy electrical; EET = Exported energy thermal

"Læseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Biogent kulstofindhold

Indikator	Enhed	Ved fabriksporten
Biogent kulstofindhold i produktet	kg C	1,78E-01
Biogent kulstofindhold i medfølgende emballage	kg C	0,00E+00

Bemærk: 1 kg biogent kulstof svarer til 44/12 kg CO₂

Supplerende information

Drivhusgasemission fra elektricitetsforbruget i produktionsfasen

National produktionsmix som inkluderer import, produktion af overføringslinjer og tab i net lav spænding), er brugt som elektricitetsmix. Baggrundsdata er præsenteret i tabellen nedenfor. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Kilde	Mængde	Enhed
Electricity, Denmark, wind power, offshore (kWh)	ecoinvent 3.6	15,43	g CO ₂ -eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste.

Indeklima

Yderligere miljømæssig information

Yderligere miljøpåvirkningsindikatorer										
Indikator	Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -ækv	9,32E+01	6,57E+00	1,43E+01	2,69E+01	4,00E+00	2,61E+00	1,63E+00	1,40E-01	-1,67E+01

GWP-IOBC: Globalt opvarmningspotentiale beregnet efter princippet om øjeblikkelig oxidation. GWP-IOBC skaber klarhed over det biogene kulstofbidrag til klimapåvirkningen.

Bibliografi

DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarasjoner - Type III-miljøvaredeklarasjoner - Principper og procedurer.

DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning

DS/EN 15804:2012+A2:2019 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarasjoner - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer

ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works, Core rules for environmental product declarations of construction products.

ecoinvent v3, Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21

Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements

Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22

Graafland et al., (2024) EPD generator for concrete and concrete elements, EN 16757 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 01.24

NS-EN 16757:2022 for concrete and concrete elements, Ver. 1.0, 04.11.2022, Standard Norway.

 Global program operator	Programoperatør og udgiver Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Deklarationens ejer: Heidelberg Materials Precast Denmark A/S Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev, Denmark	Telefon: +45 72 17 10 00 e-post: driton.ramadani@heidelbergmaterials.dk web: https://precast.heidelbergmaterials.dk/
	Forfatter af livcyklussrapporten LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy, Norway	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Udvikler af EPD-generator LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy, Norway	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal